



Общество с ограниченной ответственностью
«Сибкадемсертификация»
(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия,
г. Новосибирск, ул. Некрасова, 50
тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyisert@inbox.ru

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»
Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
Свидетельство об аккредитации № CPK RU.ИЛ.0002 от 27.05.2021

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

 В.И. Белан
« 26 » июня 2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ЛИ260624-7САСп от 26.06.2024

Заявка на проведение испытаний № б/н от 11.06.2024
(основание для проведения испытаний, номер, дата)

ООО «Пригородный», Юр. адрес: РФ, 630102, г. Новосибирск, ул. 9-го ноября, д. 14, оф. 101.
Факт. адрес: РФ, 630512, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Марусино, ул. Пер-
вомайская, д. 19А, а/я 25, тел. +7 (383) 297-30-17, эл. почта: d.nikolaev@zaolpk, ИНН 5405977971,
ОГРН 1165476116013

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

Песок природный для дорожного строительства в количестве 40 кг., месторождение Пригород-
ное, дата изготовления май 2024г.

(наименование, идентификация образца испытаний)

Образец упакован в пластиковый пакет. Упаковка не нарушена
(описание, состояние образца испытаний)

14.06.2024

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора образцов: № 009/24 - СРК от 06.06.2024, место отбора: склад готовой продукции
ООО «Пригородный», 630512, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Марусино, ул.
Первомайская, д. 19А, а/я 25. Отбор проб произведен заказчиком.

(номер и дата акта отбора образцов)

17.06.2024 – 25.06.2024

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 32824-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические тре-
бования», ГОСТ 32727-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дроблё-
ный. Определение гранулометрического (зернового состава) и модуля крупности», ГОСТ 32725-2014
«Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дроблёный. Определение содержания
пылевидных и глинистых частиц», ГОСТ 32726-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пе-
сок природный и дроблёный. Определение содержания глины в комках», ГОСТ 32768-2014 «Дороги ав-
томобильные общего пользования. Песок природный и дроблёный. Определение влажности», ГОСТ
32721-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дроблёный. Определение
насыпной плотности и пустотности», ГОСТ 32724-2014 «Дороги автомобильные общего пользования.
Песок природный и дроблёный. Определение наличия органических примесей», ГОСТ 32722-2014 «До-
роги автомобильные общего пользования. Песок природный и дроблёный. Определение истинной плот-
ности», ГОСТ 32708-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный и дроблёный.
Определение содержания глинистых частиц методом набухания»

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Протокол испытаний оформлен на 2 листах

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Условия проведения испытаний: температура +19,4°С, относительная влажность 75,9%


Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Подтверждение соответствия		Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание		
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Нормативный документ	Нормативное значение					
Песок природный для дорожного строительства Пригородного месторождения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	И-7231-1	17.06.2024 - 25.06.2024	Зерновой состав, % по полному остатку на сите	Свыше 8 мм	ГОСТ 32824-2014	Не более 0,5	ГОСТ 32727-2014 п.9, п.10	0,1	I класс	
				Свыше 4 мм		Не более 5,0		1,8		
				менее 0,125 мм		Не более 3,5		2,8		
			Модуль крупности				от 2,3 до 2,8	ГОСТ 32727-2014 п.10	2,5	Средний
			Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе				не более 2	ГОСТ 32725-2014	1,4	
			Содержание глины в комках, %				не более 0,25	ГОСТ 32726-2014	0,0	
			Влажность, %				-	ГОСТ 32768-2014	5,5	
			Насыпная плотность, г/см³			-	ГОСТ 32721-2014 п.4	1,51		
			Пустотность, %			-	ГОСТ 32721-2014 п.5	40,3		
Истинная плотность, г/ см³			от 2,0 до 2,8	ГОСТ 32722-2014	2,53					
Содержание органических примесей			Не должен придавать расцвету окраску, соответствующую или темнее цвета эталона	ГОСТ 32724-2014	цвет светлее эталона	соответствует				
Содержание глинистых частиц методом набухания, %			-	ГОСТ 32708-2014	0,03					

Инженер -испытатель

Ответственный за проведение испытаний

А.Н.Бахарева

И.А.Анюшина

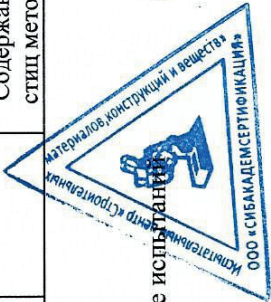

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.